RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/24.01 E1

Data di Emissione

07/10/24

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **CEMENTO 0/30 - LOTTO 5/2024**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)


Data di campionamento: 20/09/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA - METODO DI STACCIATURA - UNI EN 933-1:2012

X	Stacciatura per via secca	Massa totale essiccata M1	**9516,1**

	Lavaggio e Stacciatura	Massa totale essiccata M1	-
		Massa essiccata dopo lavaggio M2	-
		Massa essiccata dei fini rimossi con il lavaggio M1 - M2	-

Apertura stacci	Massa del trattenuto	Trattenuto progressivo	Trattenuto cumulativo	Passante cumulativo
mm	g	g	%	%
180	0,0	0,0	0,0	100,0
125	0,0	0,0	0,0	100,0
100	0,0	0,0	0,0	100,0
90	0,0	0,0	0,0	100,0
80	0,0	0,0	0,0	100,0
63	0,0	0,0	0,0	100,0
40	0,0	0,0	0,0	100,0
31,5	0,0	0,0	0,0	100,0
20	970,4	970,4	10,2	89,8
16	798,5	1768,9	18,6	81,4
14	464,3	2233,2	23,5	76,5
12,5	342,6	2575,8	27,1	72,9
10	750,1	3325,9	35,0	65,0
8	714,6	4040,5	42,5	57,5
6,3	840,2	4880,7	51,3	48,7
4	1291,4	6172,1	64,9	35,1
2	1153,3	7325,4	77,0	23,0
1	808,2	8133,6	85,5	14,5
0,5	453,0	8586,6	90,2	9,8
0,25	300,6	8887,2	93,4	6,6
0,125	183,1	9070,3	95,3	4,7
0,063	148,7	9219,0	96,9	3,1
FONDO	297,1	9516,1	100,0	0,0

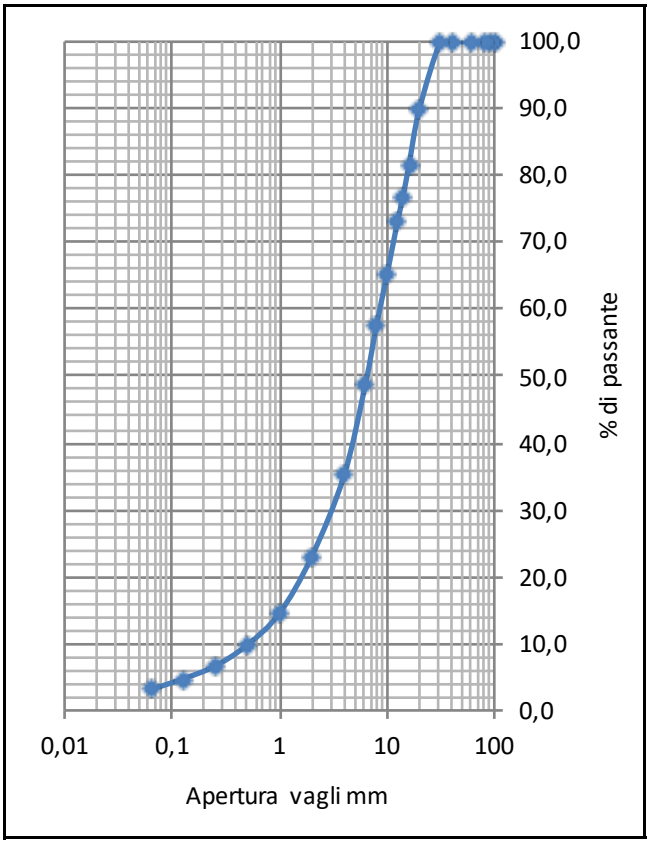

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 040 - Bilancia Controls

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
20/09/24	*04/10/24*	*Geom. Michelangelo Picconi*	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

E-LAB SARDEGNA	**RAPPORTO DI PROVA**	**OR/24008/24.01 E2**
		Data di Emissione **07/10/24**

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **CEMENTO 0/30 - LOTTO 5/2024**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 20/09/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

VALUTAZIONE DEI FINI

EQUIVALENTE IN SABBIA - UNI EN 933-8:2015

Prova N°	Peso Campione (g)	H1 (mm)	H2 (mm)	SE = H2/H1 x 100 %
1	120	124	92	**74,2**
2	120	126	90	**71,4**
EQUIVALENTE IN SABBIA SE %				**72,8**

PROVA DEL BLU DI METILENE - UNI EN 933-9:2022

M1	Massa essicata del campione Classe granulometrica 0 -2	**g**	200
V1	Volume totale di soluzione colorata aggiunta	**ml**	15
MB	**Valore del blu di Metilene (V1 / M1) X 10**	**g/Kg**	**0,8**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 077 - Set equivalente in sabbia
E-LAB S 077 - Agitatore elettrico Controls
E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 043 - Setacciatore elettromagnetico Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
20/09/24	*04/10/24*	*Geom. Michelangelo Picconi*	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

E-LAB SARDEGNA	**RAPPORTO DI PROVA**	**OR/24008/24.01 E3**
		Data di Emissione **07/10/24**

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **CEMENTO 0/30 - LOTTO 5/2024**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 20/09/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

PERCENTUALE DI SUPERFICI FRANTUMATE NEGLI AGGREGATI GROSSI - UNI EN 933-5:2023

CAMPIONE DI PROVA IN CUI - D ≤ 2d

Classe granulometrica d / D 4mm ≤ d/D < 63mm **mm**	Massa totale del campione M1 **g**	Masse particelle frantumate/spezzate Mc **g**	Massa particelle arrotondate Mr **g**	Percentuali arrotondate al numero intero più vicino Cc **%**	Cr **%**
-	-	-	-	-	-

Frazione di particelle totalmente frantumate/spezzate Mtc **g**	Frazione di particelle totalmente arrotondate Mtr **g**	Percentuali arrotondate al numero intero più vicino Ctc **%**	Ctr **%**
-	-	-	-

CAMPIONE DI PROVA IN CUI - D > 2d

Frazione granulometrica d / D 4mm ≤ d/D < 63mm **mm**	Massa totale del campione M1 **g**								
20/25	**649,8**	Mc	649,8	Mtc	649,8	Mr	0,0	Mtr	0,0
		Cc	100,0	Ctc	100,0	Cr	0,0	Ctr	0,0
16/20	**798,5**	Mc	798,5	Mtc	798,5	Mr	0,0	Mtr	0,0
		Cc	100,0	Ctc	100,0	Cr	0,0	Ctr	0,0
14/16	**464,3**	Mc	464,3	Mtc	464,3	Mr	0,0	Mtr	0,0
		Cc	100,0	Ctc	100,0	Cr	0,0	Ctr	0,0
MEDIA VALORI		**Cc**	**100,0**	**Ctc**	**100,0**	**Cr**	**0,0**	**Ctr**	**0,0**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
20/09/24	*04/10/24*	*Geom. Michelangelo Picconi*	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

E-LAB SARDEGNA	**RAPPORTO DI PROVA**	**OR/24008/24.01 E4**
		Data di Emissione **07/10/24**

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **CEMENTO 0/30 - LOTTO 5/2024**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 20/09/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

DETERMINAZIONE PER LA RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE - LOS ANGELES - UNI EN 1097-2:2020

	CLAS. GRANULOMETRICA CAMPIONE (mm)	NUMERO DI SFERE	PESO SFERE (g)	NUMERO DI GIRI	PESO DEL CAMPIONE (g)	PESO TRATTENUTO STACCIO 1,6 mm (M)
	Da 4 fino a 8	8	Da 3410 a 3540	500	5000	-
	Da 6,3 fino 10	9	Da 3840 a 3980	500	5000	-
	Da 8 fino a 12,5	10	Da 4260 a 4420	500	5000	-
X	Da 10 fino a 14	11	Da 4690 a 4860	500	5000	**3800,7**
	Da 12,5 fino a 16	12	Da 5120 a 5300	500	5000	-

LA = (5000 - M) / 50		**M** = Massa secca in grammi del trattenuto allo staccio 1,6 mm
% LA =	**24,0**	**LA** = Perdita di massa percentuale del materiale sottoposto a prova

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 076 - Macchina Los Angeles Matest
E-LAB S 043 - Setacciatore elettromagnetico Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
20/09/24	*04/10/24*	*Geom. Michelangelo Picconi*	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

E-LAB SARDEGNA	**RAPPORTO DI PROVA**	**OR/24008/24.01 E5**
		Data di Emissione **07/10/24**

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **CEMENTO 0/30 - LOTTO 5/2024**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 20/09/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'USURA - MICRO-DEVAL - UNI EN 1097-1:2011

	CLAS. GRANULOMETRICA CAMPIONE (mm)	CARICA ABRASIVA PESO SFERE (g)	NUMERO DI GIRI	PESO DEI SINGOLI CAMPIONI (g)	TRATTENUTO STACCIO 1,6 mm	
					CAMPIONE 1	CAMPIONE 2
	Da 4 fino a 6,3	2000 ± 5	12000	500	-	-
	Da 6,3 fino 10	4000 ± 5	12000	500	-	-
	Da 8 fino a 12,5	4400 ± 5	12000	500	-	-
X	Da 10 fino a 14	5000 ± 5	12000	500	**421,8**	**423,1**
	Da 12,5 fino a 16	5400 ± 5	12000	500	-	-

Mde = (500 - m) / 5		**m** = Massa secca in grammi del trattenuto allo staccio 1,6 mm			
% Mde (Valore medio) =	**15,5**	% Mde $_1$ =	15,6	% Mde $_2$ =	15,4

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 075 - Macchina Micro-Deval Matest
E-LAB S 043 - Setacciatore elettromagnetico Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
20/09/24	*04/10/24*	*Geom. Michelangelo Picconi*	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

E-LAB SARDEGNA	**RAPPORTO DI PROVA**	**OR/24008/24.01 E6**
		Data di Emissione **07/10/24**

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **CEMENTO 0/30 - LOTTO 5/2024**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 20/09/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

CLASSIFICAZIONE PER I COSTITUENTI DEGLI AGGREGATI GROSSI RICICLATI - UNI EN 933-11:2009

Temperatura di essicazione	T =	110	**C°**
Peso totale del campione	M0 =	9516,1	**g**
Trattenuto allo staccio da 63mm	M63 =	0,0	**g**
Passante allo staccio da 4mm	M4 =	3344,0	**g**
Massa della porzione di prova	M1 =	**6172,1**	**g**
Massa della porzione rimanente non flottante	M2 =	**6172,1**	**g**

Costituente	Volume (cm^3)		Proporzioni (cm^3/Kg)
FL	VFL	0,0	**0,0**

Costituente	Massa (g)		Proporzioni (%)
X	Mx =	0,0	**0,0**
Rc	MRc =	6172,1	**100,0**
Ru	MRu =	0,0	**0,0**
Rb	MRb =	0,0	**0,0**
Ra	MRa =	0,0	**0,0**
Rg	MRg =	0,0	**0,0**
Somma delle proporzioni			**100,0**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
20/09/24	*04/10/24*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

E-LAB SARDEGNA	**RAPPORTO DI PROVA**	**OR/24008/24.01 E7**
		Data di Emissione **07/10/24**

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **CEMENTO 0/30 - LOTTO 5/2024**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 20/09/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

ANALISI CHIMICHE - UNI EN 1744-1:2013

RIFERIMENTO NORMATIVO	DETERMINAZIONE	RISULTATO	U.M.
EN 1744-5	CLORURI IDROSOLUBILI	**0,019**	$\%Cl^-$
EN 1744-1 PAR. 10.2	SOLFATI IDROSOLUBILI	**0,190**	$\% SO_4$
EN 1744-1 PAR. 11	CONTENUTO DI ZOLFO TOTALE	**0,123**	% S
EN 1744-1 PAR. 12	SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO	**0,196**	$\% SO_3$
EN 1744-1 PAR. 15.1	CONTENUTO DI SOSTANZA UMICA	**+ CHIARO**	COLORE

DETERMINAZIONE DEI CONTAMINANTI LEGGERI - UNI EN 1744-1:2013

DETERMINAZIONE		RISULTATO	U.M.
MASSA DELLA PORZIONE DI PROVA ESSICCATA IN FORNO	m_{10}	-	g
MASSA DEI GRANULI LEGGERI ESSICCATI IN FORNO	m_{11}	-	g
PERCENTUALE DEI GRANULI LEGGERI PRESENTI NELL'AGGREGATO	m_{LPC}	-	%

CONTENUTO DI CARBONATO DI CALCIO

DETERMINAZIONE	RISULTATO	U.M.	RISULTATO	U.M.
CONTENUTO DI CARBONATO DI CALCIO	-	$\% CO_2$	-	$\% CaCO_3$

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
20/09/24	*04/10/24*	*Geom. Michelangelo Picconi*	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

E-LAB SARDEGNA	**RAPPORTO DI PROVA**	**OR/24008/24.01 E8**
		Data di Emissione **07/10/24**

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **CEMENTO 0/30 - LOTTO 5/2024**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 20/09/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

DESCRIZIONE DELLE MISCELE CONTENENTI AGGREGATI RICICLATI - UNI EN 13285:2018

Descrizione dei contenuti	Massa di ciascun gruppo (g)	Percentuale
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi	404,5	100,0
Vetro e scorie vetrose	0,0	0,0
Conglomerati bituminosi	0,0	0,0
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel corpo stradale ai sensi della legislazione vigente	0,0	0,0
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc.	0,0	0,0
Altri materiali (metalli, gesso, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	0,0	0,0
Massa totale	**404,5**	**100,0**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci
E-LAB S 043 - Setacciatore elettromagnetico Controls

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
20/09/24	*04/10/24*	*Geom. Michelangelo Picconi*	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

E-LAB SARDEGNA	**RAPPORTO DI PROVA**	**OR/24008/24.01 E9**
		Data di Emissione **07/10/24**

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **CEMENTO 0/30 - LOTTO 5/2024**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 20/09/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

COEFFICIENTE DI APPIATTIMENTO - UNI EN 933-3:2012

Massa totale della porzione di prova **M0**	**9516,1 g**

Massa trattenuta dallo staccio da 80 mm	0,0 **g**
Massa passante dallo staccio da 4 mm	3344,0 **g**
Totale della massa scartata	**3344,0 g**

Stacciatura con stacci di prova		Stacciatura con stacci a barre		
Classi granulometriche di / Di **mm**	Massa (Ri) della classe granulometrica di / Di **g**	Larghezza nominale dell'apertura dello staccio a barre **mm**	Massa passante attraverso lo staccio a barre (mi) **g**	FIi = (mi/Ri) x 100
63/80	0,0	40	0,0	0,0
50/63	0,0	31,5	0,0	0,0
40/50	0,0	25	0,0	0,0
31,5/40	0,0	20	0,0	0,0
25/31,5	320,6	16	35,9	11,2
20/25	649,8	12,5	134,8	20,7
16/20	798,5	10	57,1	7,2
12,5/16	806,9	8	67,1	8,3
10/12,5	750,1	6,3	99,0	13,2
8/10	714,6	5	108,3	15,2
6,3/8	840,2	4	132,2	15,7
5/6,3	729,6	3,15	107,1	14,7
4/5	561,8	2,5	84,6	15,1
M1 = ΣRi =	**6172,1**	M2 = Σmi =	**826,1**	
FI = (M2/M1) x 100 =		**13,4**		

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci
E-LAB S 043 - Setacciatore elettromagnetico Controls
E-LAB S 027 ÷ 039 - Serie setacci a barre

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
20/09/24	*04/10/24*	Geom. Michelangelo Picconi	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

E-LAB SARDEGNA	**RAPPORTO DI PROVA**	**OR/24008/24.01 E10**
		Data di Emissione **07/10/24**

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **CEMENTO 0/30 - LOTTO 5/2024**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 20/09/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

INDICE DI FORMA - UNI EN 933-4:2008

CAMPIONE DI PROVA IN CUI D ≤ 2d

Massa totale del campione **M0** (g)	Frazione granulometrica predominante **di /Di** (mm)	Massa della frazione predominante **M1** (g)	Massa dei granuli non cubici **M2** (g)	Indice di forma **SI** (%)
-	-	-	-	-

CAMPIONE DI PROVA IN CUI D > 2d

Frazioni granulometriche predominanti **di /Di** (mm)	Massa delle frazioni predominanti **M1** (g)	Massa dei granuli non cubici **M2** (g)
20/25	649,8	182,8
16/20	798,5	113,0
14/16	464,3	80,6

Massa totale del campione (M0)	9516,1
Somma delle masse delle frazioni granulometriche (ΣM1i)	1912,6
Somma delle masse dei granuli non cubici in ognuna delle frazioni granulometriche (ΣM2i)	376,4
Indice di forma SI = (ΣM2i / ΣM1i)x 100	**19,7**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
E-LAB S 081 - Calibro a cursore per aggregati
E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
20/09/24	*04/10/24*	Geom. Michelangelo Piccioni	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.

RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/24.01 E11

Data di Emissione

07/10/24

Committente: **RINAC S.r.l.** - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)

Identificazione Campione: **CEMENTO 0/30 - LOTTO 5/2024**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 20/09/2024 Prelevato da: Tecnico E-LAB Sardegna

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI E DELL'ASSORB. IN ACQUA - UNI EN 1097-6:2022

Massa totale Aggregati (g)	9516,1
Massa Trattenuta al set. 4 mm (g)	6172,1
Massa Passante al set. 4 mm (g)	3344,0

Temperatura di prova (°C)	20,0
Massa Tratt. al set. 4 mm (%)	64,9%
Massa Pas. al set. 4 mm (%)	35,1%

Metodo del picnometro per inerti di dimensioni < 4 mm		
Massa del campione essicato	M4 (g)	417,4
Massa, alla temperatura t, del picnometro riempito di sola acqua distillata	M3 (g)	860,2
Massa, alla temperatura t, del picnometro riempito con campione ed acqua distillata	M2 (g)	1.119,1
Massa dell'aggregato essicato saturo a superficie asciutta	M1 (g)	427,7

Massa volumica apparente dei granuli	ρa (Mg/m^3)	**2,633**
Massa volumica dei granuli pre-essicati	ρrd (Mg/m^3)	**2,471**
Massa volumica dei granuli saturi a superfice asciutta	ρssd (Mg/m^3)	**2,531**
Assorbimento percentuale di umidità superficiale	WA24 (%)	**2,468**

Metodo del picnometro per inerti di dimensioni 4 < x < 31,5 mm		
Massa del campione essicato	M4 (g)	863,2
Massa, alla temperatura t, del picnometro riempito di sola acqua distillata	M3 (g)	1.577,2
Massa, alla temperatura t, del picnometro riempito con campione ed acqua distillata	M2 (g)	2.111,9
Massa dell'aggregato essicato saturo a superficie asciutta	M1 (g)	877,5

Massa volumica apparente dei granuli	ρa (Mg/m^3)	**2,628**
Massa volumica dei granuli pre-essicati	ρrd (Mg/m^3)	**2,516**
Massa volumica dei granuli saturi a superfice asciutta	ρssd (Mg/m^3)	**2,557**
Assorbimento percentuale di umidità superficiale	WA24 (%)	**1,657**

Massa volumica dei granuli e dell'assorbimento in acqua del Campione		
Massa volumica media apparente dei granuli	ρa (Mg /m^3)	**2,631**
Massa volumica media dei granuli pre-essicati	ρrd (Mg/m^3)	**2,486**
Massa volumica media dei granuli saturi a superfice asciutta	ρssd (Mg/m^3)	**2,541**
Assorbimento percentuale medio di umidità superficiale	WA24 (%)	**2,183**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 080 - Stufa 220 litri Matest
E-LAB S 044 ÷ 068 - Serie setacci

E-LAB S 040 - Bilancia Controls
Picnometro di vetro

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
20/09/24	*04/10/24*	*Geom. Michelangelo Picconi*	*Ing. Massimo De Vincentiis*

E-LAB SARDEGNA S.r.l. - **P.IVA:** 01278910953 - **E-mail:** info@e-labsardegna.it - **Pec:** e-labsardegna.srl@pec.it
Sede Legale: Via Cagliari 234 - 09170 Oristano (OR) - **Sede Operativa:** Via Sant'Antioco - Porto Ind. - 09096 Santa Giusta (OR)

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.