RAPPORTO DI PROVA

OR/24008/26.03 F1

Laboratorio Cerificato ISO 9001
Certificato n. 3788
emesso da ISTITUTO GIORDANO S.p.A.

Data di Emissione
16/10/2026

Committente: **RINAC S.r.l. - Via dell'Agricoltura 5 - 09076 Sedilo (OR)**

Identificazione Campione: **CEMENTO 0/6 - LOTTO 30/2025**

Luogo di campionamento: SP64 Km 1 - 09070 Norbello (OR)

Data di campionamento: 21/04/2026 | Prelevato da Tecnico E-LAB Sardegna

DETERMINAZIONE DELLA REATTIVITA' AGLI ALCALI DEGLI AGGREGATI - UNI 11504:2021

CONTRASSEGNO PROVINI	Li (mm)	L0 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L6 (mm)	L9 (mm)	L14 (mm)	L28 (mm)	L56 (mm)
Provino 1	293,75	293,85	293,91	293,94	293,95	293,96	294,01	-	-
Provino 2	293,80	293,92	293,98	294,00	294,03	294,04	294,09	-	-
Provino 3	293,71	293,83	293,91	293,93	293,94	293,97	294,00	-	-

CONTRASSEGNO	Lp	ESP. INIZ.	ESPANSIONE % = [(Ln - L0) / Lp] · 100						
PROVINI	(mm)	%	L1	L3	L6	L9	L14	L28	L56
Provino 1	249,75	0,040	0,024	0,036	0,038	0,044	0,064	-	-
Provino 2	249,80	0,048	0,025	0,032	0,044	0,049	0,068	-	-
Provino 3	249,71	0,047	0,030	0,038	0,044	0,054	0,068	-	-
VALORE MEDIO		**0,045**	**0,027**	**0,036**	**0,042**	**0,049**	**0,067**	**-**	**-**

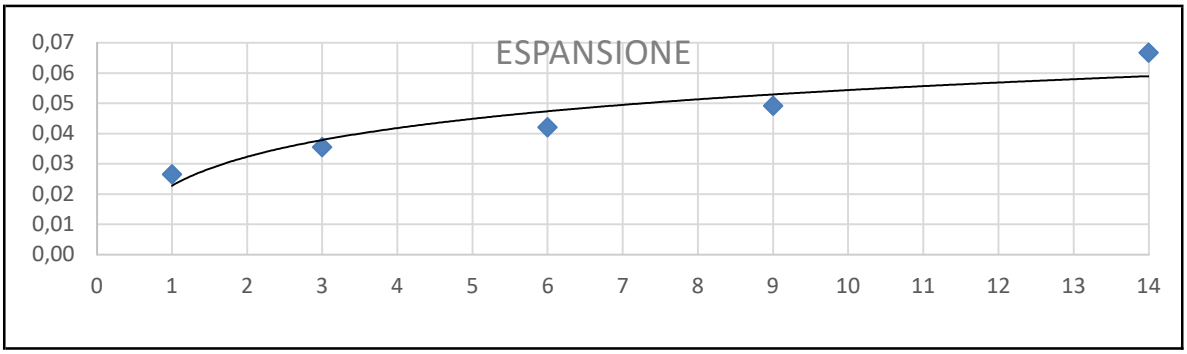

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI

CEMENTO: **CEM I 52,5 R** - AALBORGPORTLAND - CEMENTIR HOLDING - (Contenuto di Alcali 0,5 %)
AGENTE DISARMANTE: **D.I.C.A. sas - CAST 1200**

ATTREZZATURA DI PROVA

E-LAB S 118 - Bilancia Digitale Matest
E-LAB S 304 - Assestatore automatico per cementi
E-LAB S 241 - Miscelatore di Laboratorio
E-LAB S 306 - Stampo 25x25x280 mm Matest
E-LAB S 087 - Calibro digitale Corsa

Data Ricezione Campione	Data Fine Prove	L'operatore	Responsabile Laboratorio
21/04/2026	*16/10/2026*	*Geom. Andrea Meloni*	E-LAB SARDEGNA S.r.l. via Cagliari 234 - CAP 09170 Oristano

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. I risultati si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova.